
RACCORDS SIMPLES

Té *simple*

RACCORD À SOUDER PAR POLYFUSION · PN25 · Ø20 À Ø63 · BLEU ET BLEU CIEL

03

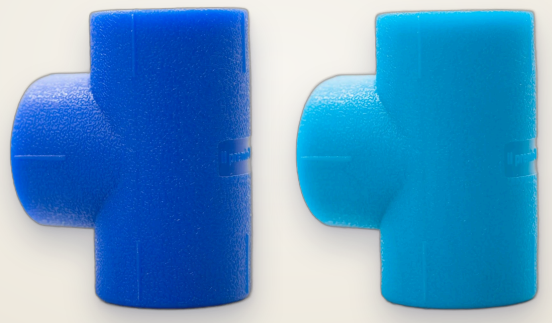


BLEU BLEU CIEL

DÉFINITION	Raccord de dérivation en T permettant de raccorder une branche secondaire à une conduite principale.
RACCORDEMENT	Trois emboîtures PP-R de même DN.
MATIÈRE	PP-R (polypropylène copolymère random), bleu ou bleu ciel
PRESSION	**PN25**, série S 2 (SDR 5), plus épaisse que celle du tube PN20 qu'il relie
USAGES	Eau froide, eau chaude sanitaire et chauffage
NORMES	NM ISO 15874-3 et NM ISO 15874-5
DIAMÈTRES	Ø20 · Ø25 · Ø32 · Ø40 · Ø50 · Ø63

Cotes de l'emboîture, en mm

Ø	D1 MIN – MAX	D2 MIN – MAX	D3 MIN	L MIN
Ø20	19,2 – 19,5	19,0 – 19,3	15,2	14,5
Ø25	24,2 – 24,5	23,9 – 24,3	19,4	16,0
Ø32	31,1 – 31,5	30,9 – 31,3	25,0	18,0
Ø40	39,0 – 39,4	38,8 – 39,2	31,4	20,5
Ø50	48,9 – 49,4	48,7 – 49,2	39,4	23,5
Ø63	61,9 – 62,5	61,6 – 62,1	49,8	27,5

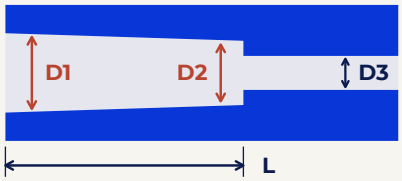

Coupe d'une emboîture à polyfusion

- **D1** Diamètre intérieur moyen à l'entrée
- **D2** Diamètre intérieur moyen au fond
- **D3** Passage intérieur minimal
- **L** Profondeur d'emboîture, soit la longueur de soudure

Tenue à la pression

CLASSE	APPLICATION	PRESSION ADMISSIBLE SUR 50 ANS
Classe 1	Eau chaude sanitaire à 60 °C	**15,1 bar**
Classe 2	Eau chaude sanitaire à 70 °C	**10,6 bar**
Classe 4	Plancher chauffant	**16,4 bar**
Classe 5	Radiateurs haute température	**9,4 bar**
Eau froide	Réseau à 20 °C	**32 bar**

Calcul prudent, avec les contraintes de calcul d'un PP-R standard.

ESSAIS HYDROSTATIQUES

75,5 bar pendant 1 h à 20 °C

16,5 bar pendant 1 000 h à 95 °C


Pressions d'essai de la NM ISO 15874-3 pour une pression de service de 10 bar, sans éclatement ni fuite.

GL Distribution · Lot 104, Quartier Industriel Aïn Chkef, Fès · +212 5 35 96 04 92 · gldistribution.ma — Données issues du catalogue technique ILPREMIO 2026. Document non contractuel, caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.

Pertes de charge

ÉCOULEMENT	COEFFICIENT ζ	Z À 1,0 m/s	Z À 1,5 m/s	Z À 2,0 m/s
Passage direct	0,3	1,5	3,4	6,0
Séparation vers la dérivation	1,4	7,0	15,8	28,0
Confluence depuis la dérivation	1,4	7,0	15,8	28,0
Flux opposés	3,0	15,0	33,8	60,0

$Z \approx 5 \times \zeta \times v^2$ (Z en mbar, v en m/s dans le tube, à l'amont du raccord).

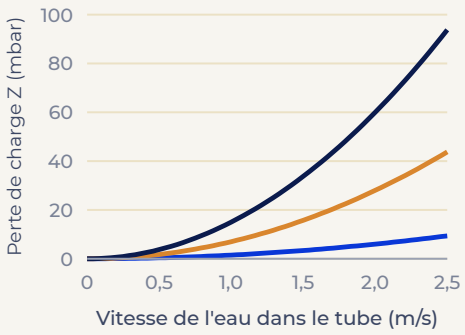

Perte de charge du té selon la vitesse de l'eau


LONGUEUR ÉQUIVALENTE (m)	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
Séparation vers la dérivation	0,60	0,81	1,10	1,47	1,95	2,60
Flux opposés	1,29	1,73	2,36	3,16	4,19	5,57

CONSEIL Éviter les tés à flux opposés (ζ = 3) sur les réseaux à fort débit.

Longueur équivalente : longueur de tube ILPREMIO qui produit la même perte de charge, pour une eau à 10 °C circulant à 1,5 m/s. Coefficient ζ : valeur usuelle de dimensionnement (DIN 1988-300). La section de passage du raccord est 47 à 52 % plus grande que celle du tube.

Soudage par polyfusion, à 260 °C

Ø	CHAUFFAGE (s)	ASSEMBLAGE (s)	AVANT ESSAI (min)	INSERTION (mm)	MARGE SOUDURE
Ø20	5	4	2	14	×41
Ø25	7	4	3	16	×36
Ø32	8	6	4	18	×32
Ø40	12	6	4	20	×29
Ø50	18	6	4	23	×27
Ø63	24	8	6	27	×25

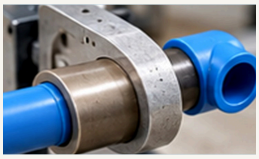

01 CHAUFFER
Tube et raccord ensemble sur les matrices, jusqu'au repère, sans rotation.



02 EMBOÎTER
Retrait rapide, puis emboîtement dans l'axe, sans rotation.



03 REFROIDIR
Aucune sollicitation, puis contrôle du bourrelet et de l'alignement.

Marge de la soudure *: coefficient de sécurité de la zone soudée contre l'arrachement, à 10 bar de service. Vérifier la température des matrices et respecter les durées de chauffage et d'assemblage ; réglages à confirmer avec la notice de l'appareil et les conditions de pose.*

CONTRÔLES
Cotes D1, D2, D3 et L sur chacune des trois emboîtures, pression sur l'assemblage soudé.

TRAÇABILITÉ
Marquage moulé avec dateur du moule, étiquette sur le carton : le lot relie chaque raccord à sa matière, à sa date et à sa presse.

EAU POTABLE
Migration globale de **1,0 mg/dm²** pour une limite de 10, mesurée par le CTPC sur trois produits de la gamme.

SYSTÈME QUALITÉ
Fabrication certifiée **ISO 9001:2015** par SGS

GL Distribution · Lot 104, Quartier Industriel Aïn Chkef, Fès · +212 5 35 96 04 92 · gldistribution.ma — Données issues du catalogue technique ILPREMIO 2026. Document non contractuel, caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.